	<p style="text-align: center;">공 단 표 준 규 격</p> <p style="text-align: center;">고속 전차선로용 일반 스크루</p> <p style="text-align: center;">(General purpose screws /HSL)</p>	<p>KRSA-3086-R2</p> <p>제정 2014. 12. 26.</p> <p>개정 2016. 02. 22.</p> <p>확인 2019. 06. 28.</p>
---	---	--


1. 적용 범위 및 분류

1.1 적용 범위

이 규격은 고속철도 전차선로 설비에서 부속 자재로서 범용적으로 널리 사용되는 보통 스크루로서, 탄소강 또는 스테인리스 강으로 제작하는 스크루(screws)(이하 스크루라 한다)에 대하여 필요조건과 시험 방법을 포함한 기술적 인수·인도 조건에 대하여 규정한다.

1.2 분류

스크루에 대하여 재질과 형태, 치수별로 특성을 명확히 식별하여 부르기 위하여 6자리 숫자로 된 번호 부여 체계를 도입하여 호칭하며, 각 자리 수에 대한 설명은 그림 1과 같다.

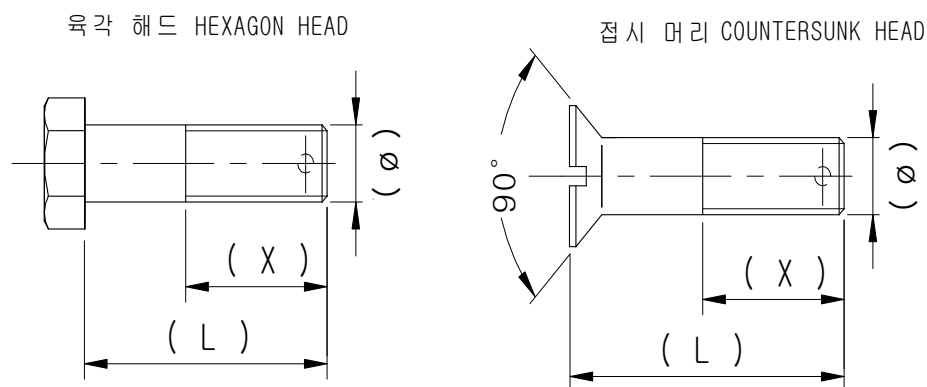

[그림 1]

2	0	C	1	N	7
---	---	---	---	---	---

공칭 직경(mm)		천공(drill)		길이(L)(mm)		나사산 길이(X)(mm)	
		1 구멍 있는 경우(with hole)		A	16	1	모든 길이
		2 구멍 없는 경우(without hole)		B	20	2	$2 \times \text{직경} + 6$
				C	25	3	$2 \times \text{직경} + 12$
				D	30	4	22
				E	35	5	25
				F	40	6	26
				G	45	7	32
				H	50	8	34
				J	55	9	35
				K	60	A	37
				L	65	B	39
				M	70	C	42
				N	75	D	44
				P	80	E	45
				R	85	F	60
				T	90	G	80
				U	100	H	100
				V	110		
				W	115		
				X	120		
				Y	125		
				Z	130		
				1	135		
				2	140		
				3	150		
				4	160		
				5	170		
				6	180		
				7	200		
				8	220		

재질, 강도와 스크루 헤드	
육각 헤드(hexagon head)	
1	아연도금 강 : 표준 강도(최소 5.6)
2	스테인리스 강
3	아연도금 강 : 강도 6.8 등급
4	아연도금 강 : 강도 8.8 등급
5	아연도금 강 : 강도 10.9 등급
6	구리
접시 머리(countersunk head)	
A	아연도금 강 : 표준 강도(최소 4.8)
B	스테인리스 강
C	아연도금 강 : 강도 6.8 등급
D	아연도금 강 : 강도 8.8 등급
E	아연도금 강 : 강도 10.9 등급
F	구리

[그림 2]

※ 예로서 스크루 Mark 20C1N7은 호칭경 20mm, 아연도금한 탄소강으로 강도 6.8 등급으로 제작한 접시 머리 스크루로서, 전체 길이 L이 75mm이고 나사산의 길이 X가 32mm인 스크루를 의미한다.

※ 풀림방지너트 크기 변경에 따라 나사의 길이가 부족하지 않도록 적용한다..

2. 인용표준

KS B ISO 898-1 탄소강과 합금강으로 제작한 나사 부품의 기계적 성질 - 제1부 : 볼트, 스크루 및 스테드

KS B 1002 6각 볼트

KS B 0233 강재 볼트, 작은 나사의 기계적 성질

KS B 0235 미터 나사의 공차 방식

KS B 0238 나사 부품의 공차 방식

KS B 0241 내식 스테인리스 강재 나사 부품의 기계적 성질

KS B ISO 3269 파스너-인수 검사

KS D 3697 냉간 압조용 스테인리스 강선

KS D 3706 스테인리스 강봉

KS D 0201 용융아연도금 시험방법

KS D 2351 아연 잉곳

KS D 8308 용융아연도금

[SPS-KOSA0053-D9521-5118 용융아연도금 작업 표준](#)

ISO 965-1 ISO general purpose metric screw threads-Tolerances-Part 1 : Principals and basic data

ISO 965-2 ISO general purpose metric screw threads-Tolerances-Part 2 : Limits of sizes for general purpose bolt and nut threads-Medium quality

ISO 3506-2 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners-Part 1 : nuts

ISO 4759-1 Tolerances for fasteners

ISO 6157-1 Fasteners - Surface discontinuities

3. 필요 조건

3.1 재료

호칭경이 12mm 이하인 스크루는 스테인리스 강으로 하여야 한다. 호칭경이 14mm 이상인 스크루는 일반적으로 탄소강으로 한다.

3.1.1 아연 도금한 탄소강 스크루

KS B ISO 898-2의 4.(재료) 또는 KS B 0234의 4.(재료)에서 규정하는 성질 등급(강도 구분)에 따른 화학적 성분에 적합한 강재로 만들어야 한다. 황 또는 납을 첨가한 쇠삭강을 사용해서는 안 된다. 나머지는 KS B ISO 898-2의 4. 또는 KS B 0234의 4.를 따른다.

3.1.2 스테인리스 강 스크루

주문서에 특별히 명시하지 않은 경우 KS B 0241에 따른 A2-70 또는 A4-70 스테인리스 강종을 사용해야 한다. A2-70이나 A4-70은 오스테나이트계 강, 냉간 경화, 최소 인장 강도 700 MPa을 의미한다. 다만 A2와 A4는 화학 성분이 다르며, KS B 0241로부터 화학 성분을 인용하면 다음과 같다.

[표 3]

기호 (종류)	최대 화학 성분 (%)									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	비고
A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15~20	-(¹)	8~19	4	(²)(³)
A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16~18.5	2~3	10~15	1	(³)(⁴)

주(¹) 생산자의 판단 범위 내에서 몰리브덴의 존재를 허용한다. 그러나 몰리브덴 함량이 필수적으로 제한되는 곳에서는 구매자가 주문시 이를 명시하여야 한다.

(²) 크롬 함량이 17% 미만이면 최소 니켈 함량은 12% 이다.

(³) 최대 탄소 함량이 0.03%인 오스테나이트계 스테인리스 강에서 질소는 최대 0.22%까지 허용된다.

(⁴) 생산자의 판단 아래 큰 지름에서는 탄소 함량이 특정 기계적 성질을 얻는데 필요한 것보다 높을 수 있다. 그러나 오스테나이트계 강에 대하여는 0.12%를 초과할 수 없다.

주문자의 요청이 있을 경우 제작자는 사용된 스틸이 위에서 언급한 등급을 만족하는 종류가 사용되었다는 것을 증명하는 증명서를 제공해야 한다. 위에서 언급된 것과 다른 등급의 스테인리스 강종을 사용한다면, 주문서에 명시된 등급과 특성이 같거나 더 좋은 부식 저항력을 갖는 종류를 선택해야 한다. 제작자는 강종을 변경하고자 한다면 미리 등급의 화학 조성에 대한 정보를 주문자에게 알려주어야 한다.

3.2 형태

- 1) 스크루의 나사산 부분에 대한 공차를 말하는 정밀도 등급에서 KS B 0235와 IOS 965-2에서 규정하고 있는 6g 등급 이상이어야 한다. 너트와 조합에서는 6H/6g 이상이어야 한다. 나사 피치는 미터 나사 표준에 따르며 다음 표와 같다.

[표 4]

호칭경	M3	(M3.5)	M4	(M4.5)	M5	M6	(M7)	M8	M10	M12
피치	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1	1	1.25	1.5	1.75
호칭경	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36
피치	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	3.5	4

주) 괄호에 있는 호칭경은 흔히 사용되지 않는 규격이다.

- 2) 스크루의 육각 머리 부분을 포함하여 나사산 부분을 제외하고 기타 부분의 치수의 허용 한계에 대하여는 KS B 0238에서 규정하고 있는 부품 등급에 대한 공차가

C 등급 이상이면 된다.

- 3) 스테인리스 스크루는 치수적 특성은 부품 등급 B 등급이상 이어야 한다.
- 4) 스크루 식별 번호(Mark)의 4번째 자리수의 숫자가 1이거나, 3, 4인 경우에는 스크루에는 해당 개수만큼의 너트(full nut)의 설치가 포함된다. 너트의 규격은 KRS PW 1013-tm에 따른다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 열처리

강도 등급 8.8 이상인 탄소강 스크루는 KS D ISO 898-1에 명시된 것처럼 담금질과 뜨임 처리는 필수적이다.

3.3.2 용융 아연 도금

- 1) 탄소강 스크루는 용융 아연 도금하여야 한다. KRS PW 0058-11에 따라 도금하여야 한다. 도금 부착량은 공칭 직경이 9mm 이하인 스크루의 경우의 최소 부착량이 200g/m²이어야 하며, 9mm를 초과하는 스크루의 경우는 다음 표를 만족하여야 한다.

[표 5]

적용 스크루의 종류	합의된 시료 채취 수량에 대하여 평균 도금 부착량(도금 두께)의 최소치	각각 개별 시료에 대한 최소 도금 부착량(도금 두께)
공칭 직경 9mm 초과 스크루	375 g/m ² (52μm)	300g/m ² (42μm)

- 2) 스크루의 나사 부분은 아연도금 후 쓰래드(thread) 작업은 하지 말아야 한다.
- 3) 스크루 Mark 1612D1과 1612H1에 대해서는 용융 아연 도금은 특별히 NF E 25-032에 따른 Dacromet 절차에 의해 대체된다(아연 도금 두께 최소 6μm, 최대 15μm).

3.3.4 천공(drilling)

천공은 NF E 27-488에 따라 실시한다.

3.3.5 마킹(marking)

호칭 직경이 5mm 이상인 스크루에 대하여 강 등급 및 강도 구분에 대한 마킹은 필수적이며, KS B IOS 898-2의 9. 및 KS B 0241의 3.1과 3.2에 따라 해야 한다.

3.4 성능 및 결모양

3.4.1 아연도금한 탄소강 스크루의 기계적 성질

스크루의 기계적 성질은 1.2에서 규정한 스크루 식별 번호 체계에서 3번째 자리에

서 표시하는 강도 등급(기계적 성질 등급)에 의하여 식별되며 KS B ISO 898-2의 표 3에서 명시한 해당 등급의 기계적, 물리적 특성을 만족하여야 한다. 만일 스크루 주문시 특별히 강도를 명시하지 않은 경우라면 스크루 등급은 5.6이나 5.8 또는 6.8 등급으로 한다. KS B ISO 898-2의 표 3에서 전차선로에서 사용 빈도가 높은 강도 등급에 대한 기계적 성질의 일부를 인용하며 다음과 같다.

[표 6]

성질 등급 (강도 등급)	공칭 인장 강도(MPa)	최소 인장 강도(MPa)	비커스 경도 HV		보증하중응력 Sp (MPa)
			최소	최대	
4.8	400	420	130	220	310
5.6	500	500	155	220	280
5.8	500	520	160	220	380
6.8	600	600	190	250	440

3.4.2 스테인리스 강 스크루의 기계적 특성

KS B 0241에 따른 A2-70 또는 A4-70 등급의 기계적 성질을 만족해야 한다. KS B 0241로부터 인용하면 다음과 같다.

[표 7]

종류	등급	강도 구분	나사의 지름의 범위	보증 하중 하의 응력(Sp) (MPa)	영구 연신율 0.2%의 응력	내식성
오스테나이트계	A2, A4	70	≤ 24mm	700	450	양호

3.4.3 결모양

스크루의 결모양은 갈라짐이나 사용상 해로운 덧붙임, 흠 귀(flash) 등의 결함이 없이 매끄러워야 한다. 표면 거치기는 KS B 1012의 9.에 따른다. 부품은 청결하여야 하며, 아연 도금 후 탭 작업한 나사산 부분은 그리스로 보호하여야 하며, 스테인리스 스크루는 최대한 내식성을 위하여 보호막을 하여야 한다. 기타 결모양은 KS B 1012에 따른다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사의 분류

1) 결모양 검사

2) 형태(치수) 검사

형태(치수) 검사는 정확하게 확인할 수 있는 기구나 미리 제작된 도구를 사용하여 실시한다. 검수 시험용 시편의 채취는 임의로 추출되며 개수는 다음 표에 따른다.

[표 8]

배치 당 생산 제품의 수	시료 채취 수량	합	부
1 ~ 150	13	0	1
151 ~ 1200	20	0	1
1201 ~ 10000	50	1	2
10001 이상	80	2	3

4.2 시험

4.2.1 시험의 분류

- 1) 통과 게이지 시험
- 2) 정지 게이지 시험
- 3) 기계적 특성 시험
- 4) 아연 도금 시험

4.2.2 시험 방법

- 1) 통과 게이지 시험

KS B 5221의 9.2 (1)에 따른다. 시편의 채취 개수는 표 8을 따른다.

- 2) 정지 게이지 시험

KS B 5221의 9.2 (2)에 따른다. 시편의 채취 개수는 표 8을 따른다.

- 3) 기계적 특성 시험

KS B ISO 898-2 및 KS B 1012에 따른다. 시편의 채취 개수는 다음 표 9를 따른다.

[표 9]

배치 당 생산 제품의 수	시료 채취 수량	합	부
1 ~ 150	3	0	1
151 ~ 1200	5	0	1
1201 ~ 10000	8	0	1
10001 이상	13	0	1

- 4) 아연 도금 시험

KRS PW 0058-11의 시험 방법에 따른다. 시편의 채취 개수는 표 8을 따른다.

4.2.3 결점 및 불량 분류

각 시험(검사)의 해당 시료 채취 계획에 있는 시료 개수만큼 시험한 결과, 불량품의 개수가 해당 표의 **합**에서 명시한 개수 이하가 될 때 해당배치를 승인하고 **부**에 명시한 개수 이상이 되면 해당 배치를 불합격 처리한다.

4.3 검사 방식과 수준

4.3.1 검사 방식

검사(시험)는 형식시험(qualification test)과 검수시험(routine test)로 구별하여 다음에 의하여 시행한다.

1) 형식시험

제품에 대하여 영향을 줄 수 있는 재료에 대하여 시행하고, 국가 공인 기관에서 발행한 시험 성적서를 제출하여야 한다.

2) 검수시험

형식시험에 합격한 규격의 제품에 한하여 제품의 제작이 완료되어 주문자에게 인수·인도되는 단계에서 실시한다.

4.3.2 검사 수준

형식시험과 검수 시험에서 시행하는 검사(시험) 항목은 다음 표와 같다.

[표 10]

No.	시험(검사) 명	형식시험	검수시험	비고
1	형태(구조), 치수, 외관 검사	○	○	
2	통과 게이지 시험	○	○	
3	정지 게이지 시험	○	○	
4	기계적 특성 시험	○	○	
5	아연 도금 시험	○	○	

4.3.3 합격 품질 수준

[표 11]

No.	시험(검사) 명	합격 품질 수준
1	형태(구조), 치수, 외관 검사	3.2와 3.4를 만족해야 한다.
2	통과 게이지 시험	KS B 5221을 만족해야 한다.
3	정지 게이지 시험	KS B 5221을 만족해야 한다.
4	기계적 특성 시험	공인기관의 시험 성적서로 3.1을 만족해야 한다.
5	아연 도금 시험	3.3을 만족해야 한다.

5. 표시 및 포장

5.1 표시

5.1.1 내부 표시

제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자와 공급자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

5.1.2 외부 표시

외부 포장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자와 공급자명, 수량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 인수·인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

5.2 포장

포장방법 및 세부사항은 인수·인도 당사자 간의 협정에 따른다.

